

190267 ля кустарей-скорняковъ.

Выдѣлка мѣховъ.

СОСТАВИЛЪ

Кустарный техникъ В. П. Введенскій.

1907 годъ г. Вологда.



ВОЛОГДА.

Типографія Н. Знаменского и Н. Цвѣтова.

1907.

Выдѣлка мѣховъ.

Сыре. На мѣхъ выдѣлываются шкуры всѣхъ пушныхъ звѣрей, какъ-то: медвѣдей, лисицъ, оленей, волковъ, зайцевъ и пр., а также шкурки и домашнихъ животныхъ: овецъ, жеребятъ, собакъ, кошекъ и др.

Въ выдѣлку шкуры поступаютъ въ парномъ и сушеномъ видѣ.

Размочка. Какъ парныя, такъ и сушеныя шкурки очищаются отъ приарѣзъ мяса, жира и пр., для чего онъ очень хорошо размачиваются въ чистой, ежедневно смѣняемой водѣ, при ежедневномъ мыздрепіи туникомъ на колодѣ. Хорошо размоченные и омыздренные шкуры промываются въ чистой водѣ; для этого шкурку растягиваютъ въ корытѣ по-перемѣнно вверхъ шерстью и бахтармой и наливъ на нее воды, проскабливаютъ лопатой, водя ею по кожѣ взадъ и впередъ и мызяя воду до тѣхъ поръ, пока не останется вода чистой.

Обезжириваніе. Шкура часто бываетъ очень жирна, а жиръ преступаетъ дальнѣйшей обработкѣ, то чтобы удалить его, шкурку намазываютъ по бахтармѣ глинянымъ тѣстомъ, слоемъ въ полвершка и высыпаютъ ее въ тепломъ мѣстѣ для того, чтобы глина впитала жиръ.

Высохшую глину снимаютъ съ шкуры и если жиръ еще есть на кожѣ, то намазываютъ шкурку спаса глиной и сушатъ.

Квашеніе. Обезжиренные съ мясной стороны, шкурки переносятся въ приготовленные квасы.

Готовится квасы (хлѣбъ) слѣдующимъ образомъ: на одну баранью шкурку берется $2\frac{1}{2}$ —3 фун. ячменной муки, 1 ф. соли и $\frac{1}{4}$ ведра мука всыпается $\frac{1}{4}$ чанокъ, заваривается горячей водой; соль рас-ѣтъ муку, все хорошо перемѣшивается и дѣлается стоять, чтобы закисло. Какъ только

квасъ закиснетъ, его подогрѣваютъ до 31 R⁰, сполоснутыя шкурки перегибаютъ пополамъ, шерстью впуть и по порядку закладываются въ хорошо перемѣшанный квасъ.

Шкурки лежать въ квасу отъ 1 до 8 дней, смотря по роду овчины и перебираются 2 раза каждый день.

Температура кваса держится около 30° R.

Готовность нужно пробовать каждый день и опредѣляется она тѣмъ, что плева съ паховъ начинаетъ легко соскабливаться, или, если сжать между пальцами бахтарму шкуры, то на ней останется бѣлое пятно.

Сушка. По готовности шкурки расправляются и вывѣшиваются сушиль вверхъ бахтармой (мяздрай) въ теплой сушилкѣ; затѣмъ высохшія шкурки спрыскиваютъ теплой водой по мяздре и отволаживаются въ продолженіи 12 час., т. е. ихъ складываютъ въ кучу, одна па другую, лицомъ къ лицу, закрываютъ рогожей и оставляютъ лежать.

Отволоживъ, разминаютъ на бѣлякѣ, а затѣмъ на крюкѣ и уже совершенно размятую шкурку чистятъ косой съ мѣломъ на колодѣ, покрытой чѣмъ-нибудь мягкимъ; подсушивается и потомъ выколачивается прутомъ, чтобы удалить отруби и муку изъ шерсти, а шерсть расчесывается желѣзнымъ гребнемъ.

Такъ выдѣлываются болѣе крупнія шкуры.

Выдѣлку шкурокъ зайцевъ и другихъ мелкихъ животныхъ можно производить такъ: шкурки выворачиваются вверхъ мяздрай, смазываются по мяздре гущей изъ подъ кваса, выворачиваются вверхъ волосомъ и оставляются лежать въ кучѣ на 12 час., покрытыя рогожкой.

По прошествію этого времени шкурки выворачиваются вверхъ мяздрай и съ нихъ сбивается плева, прирѣзи мяса и пр., затѣмъ осматриваются и прорванныя мѣста, зашиваются и шкурки смазываются по бахтармѣ густымъ, заранѣе приготовленнымъ хлѣбомъ. Хлѣбъ нужно приготовить для за три, чтобы онъ могъ закиснуть и опь готовится гуще, чѣмъ для крупныхъ шкуръ; на мелкую шкурку берется по $\frac{1}{2}$ ф. ячменной муки или овсяной и по 5 лотовъ соли на 1 шкурку; такимъ хлѣбомъ и смазываются шкурки, потомъ выворачиваются вверхъ волосомъ и складываются въ кучу на $1\frac{1}{2}$ сутки тѣмъ развѣшаны сушиль вверхъ мяздрай и когда высохнутъ, бомъ и сушатся.

Послѣ сушки смачиваются теплой водой, складываются въ кучи и оставляются лежать на 12 час.

Разминаютъ крюкомъ до полной готовности и подсушиваютъ, очищаютъ волосъ отъ крови, хлѣба и пр. гребнемъ изъ дуба, зубцы котораго расположены на $\frac{1}{8}$ дюйма другъ отъ друга, затѣмъ еще разъ разминаются, чистится волосъ и шкурки выквашены.

Если шкурка недостаточно мягка послѣ обработки, то ее можно вторично намазать хлѣбомъ, какъ и въ первый разъ, и отдѣливать.

Дубленіе овчинъ.

Шкурки, отдѣленныя послѣ квасовъ, дубятся ивовыимъ сокомъ; сокъ готовится настоемъ горячей воды на корѣ, или же варкой корѣ. Закладываютъ ивовое корыто въ чанъ, употребляя по 5 ф. на баранью шкурку, заливаютъ горячей водой и даютъ настояться.

Когда получится сокъ, тогда, обмакнувъ въ него тряпку, мажутъ шкурку по бахтармѣ; смазываютъ сокомъ до тѣхъ поръ, пока сокъ не пройдетъ нас kvозъ и перестанетъ уже впитываться въ шурку.

Передъ смазкой сокомъ шкурки разстилаются одна на другую вверхъ бахтармой, такъ, чтобы посерединѣ цѣль получилось углубленіе.

Затѣмъ посыпаютъ бахтарму сухимъ дубомъ, согбаютъ вдоль спины вверхъ шерстью, складываются въ кучи и даютъ лежать отъ 4 до 10 часовъ.

Послѣ этого развязываютъ сушить вверхъ мяздрай, потомъ смыкается корѣ и опять сушатся.



Затѣмъ спрыскиваются по бахтармѣ водой, складываются въ кучи на 6 час., чтобы отволожить.

Разминать крюкомъ и на колодѣ чистить косой, но осторожно, чтобы мязда не была исцарапана.

Затѣмъ шерсть чистится гребнемъ, выбивается прутомъ, вспрыскивается водой и протирается щеткой, шкурка встряхивается и вывѣшивается сушить вверхъ волосомъ на переднія лапы; послѣ сушки еще встряхиваются, подстригаются и шкурки совсѣмъ готовы.

Окраска мѣховъ въ черный цвѣтъ.

Для того, чтобы окрасить волость шкурки въ какой-нибудь цвѣтъ, нужно удалить съ нее жиръ, часто обильно покрывающій волость и препятствующій хорошей окраскѣ. Обезжираивается волость сухой глиной и въ особо устроеннымъ барабанѣ (см. рисунокъ).

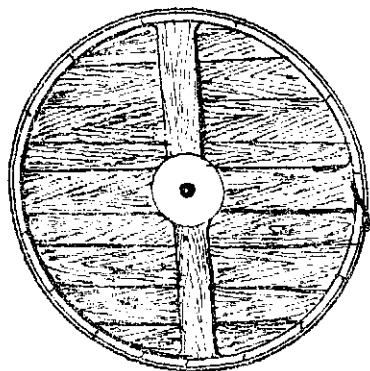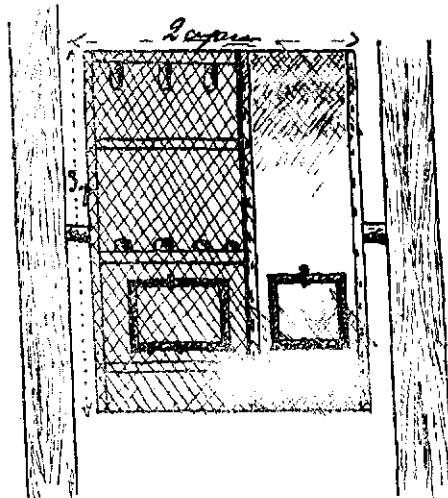

Барабанъ устраивается въ діаметрѣ 3 арш. и дѣлится на 2 половины: одна глухая, а другая съ сѣткой изъ оцинкованной желѣзной проволоки, величина отверстій сѣтки—1 кв. дюйм. и это отдѣленіе служить для очистки шерсти отъ глины; внутри сѣтчатаго отдѣленія устроены кулаки въ количествѣ 14 штукъ и расположены по 3 и 4 въ рядъ и укреплены на ребрахъ барабана.

Глухое отверстіе обито оцинкованнымъ желѣзомъ съ поперечными досками внутри въ количествѣ 8 штукъ.

Предварительно шкурки сшиваются на ножной машинѣ или на рукахъ черезъ край, согнувшись по хребту шерстью вверхъ. Затѣмъ въ барабанъ насыпается сухая истолченная въ порошокъ глина и закладываются шкурки въ количествѣ 35 штукъ; барабанъ плотно закрывается и вращается въ продолженіи 3—4 часовъ, въ одну минуту онъ дѣлаетъ 12—16 оборотовъ.

Глину для обезжириванія готовятъ слѣдующимъ образомъ: изъ земли, растилаютъ не толстымъ слоемъ для просушки и часто переворачиваютъ. Ког

толкнуть въ дубовомъ плотномъ барабанѣ, съ дубовыми кулаками, потомъ просыпаются черезъ проволочное частое сито. Изъ глухого отдѣленія барабана, шкурки перекладываются въ сѣтчатое, на 2—3 часа, чтобы выбить глину.

Шкурки выходятъ изъ глины вполнѣ обезжиренные и сшитыя, поступаютъ въ окраску. Глина, которая выбивается изъ шкурокъ, можетъ быть опять въ дѣлѣ, только нужно ее просыпать.

Вначалѣ шкурки покрываются грунтомъ.

Грунтъ. На одно ведро воды, употребляется 1 фун. экстракта кампешъ и $\frac{1}{2}$ ф. краски куркумы, экстрактъ всыпается въ котель и кипятится, при постоянномъ перемѣшиваніи и потомъ всыпается куркума и опять все вмѣстѣ кипятится.

Затѣмъ вся смѣсь выливается въ чанокъ для окраски, охлаждается до 30° R и въ ней купаются шкурки, въ продолженіи 3 часовъ, перебирая руками, а потомъ оставляются на 12 часовъ безъ переборки. По истеченіи этого времени, шкурки выбираются изъ чанка, отжимаются руками и складываются въ кучу.

Окраска. На 1 ведро воды, берется $1\frac{1}{4}$ фун. желѣзного купороса и 20 золот. мѣднаго; то и другое растворяется отдельно, затѣмъ сливается вмѣстѣ, размѣшиваются; температура держится 32° R, и въ этомъ растворѣ закладываются загрунтованныя шкурки на 10 час. при частой переборкѣ.

Затѣмъ выбираются, даются обтечъ и вывѣшиваются окисляться, вверхъ волосомъ на 12 час.

Подогрѣть краску до $t=32^{\circ}$ R, и заложить вновь шкурки вверхъ волосомъ на 6 часовъ при переборкѣ; затѣмъ выбрать, отжать и опять вывѣсить окисляться на 12 час. Если шкурки достаточно черны, ихъ нужно сполоснуть въ водѣ, разрѣзать по шву и смазать по бахтармѣ соленымъ хлѣбомъ, чтобы доквасить шкурки. Хлѣбъ для квашенія приготавливается за три дня до выхода овчинъ изъ окраски.

На одно ведро воды употребляется 10 фун. овсяной муки; мука заливается горячей водой, размѣшиваются и оставляется киснуть въ тепломъ мѣстѣ.

Когда закиснетъ, всыпается по $1\frac{1}{2}$ или 2 ф. соли, размѣшиваются затѣмъ ~~слѣдомъ~~ шкурки вдоль спины и оста-

На другой день вывѣсить сушить вверхъ мяздой, и когда шкурки высохнуть, отволожить теплой водой, сложить квадратомъ и покрыть, оставить лежать на 8—10 часовъ. Затѣмъ разминаютъ шкурку крюкомъ, предварительно растянуть ее руками, а потомъ косой на колодѣ.

Очистку волоса отъ хлѣба можно также производить въ барабанѣ, устройство которого описано выше. (См. рис. № 1).

Шкурки загружаются въ глухую часть барабана, съ дубовыми опилками и врачаются до 5 часовъ, а затѣмъ перекладываются въ сѣтчатое отдѣленіе и врачаются 2—3 часа. Когда волосъ очистится, шкурки можно дубить ивовыми корыемъ, по вышеописанному (см. стр. 3).

Окраска овчинъ и мерлушекъ въ черный цветъ.

Отдѣланный товаръ заложить въ глухую часть барабана съ глиной на 4 часа, потомъ переложить въ сѣтчатое отдѣленіе на 2—3 часа. Если волосъ достаточно обезжирился, шкурки переносятся въ краску, а если еще неѣть, то еще разъ закладываются съ глиной въ барабанъ часа на 2—3, а потомъ въ сѣтчатое отдѣленіе и затѣмъ уже въ краску.

Грунтъ. Вначалѣ шкурки покрываются грунтомъ. На ведро воды употребляется $\frac{1}{2}$ ф.—1 ф. экстракта кампейи и $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ ф. куркумы. Экстрактъ растворяется въ горячей водѣ, всыпаютъ куркуму и все вмѣстѣ кипятится; затѣмъ охладить до температуры 32° R, и заложить шкурки на 12 часовъ, въ разстиль, вверхъ мяздой, часто перебирать—не вытаскивая изъ воздуха. Потомъ выбрать на доски, дать обтечь и отжать въ рукахъ.

Краска. Отжатыя шкурки встряхиваются и закладываются въ краску, вверхъ волосомъ, на 10 часовъ. Для краски берется на одно ведро воды 30° R— $1\frac{1}{2}$ ф. желѣзныхъ квасцовъ и 20 зол. мѣднаго купороса, то и другое растворяется отдѣльно, а затѣмъ сливаются вмѣстѣ и кипятятся; затѣмъ охлаждается до 32° R и закладываются шкурки.

Шкурки во время окраски перебираются раза по 3—4 въ день, затѣмъ выбираются, отжимаются, встряхиваются и вывѣшиваются окисляться на 12 час. По истеченіи этого времени, краска пологрѣвается л 30° R и шкурки снова загружаются на 10 час., затѣмъ ихъ выбир отжимаютъ и встряхнувъ, вывѣшиваютъ окисляться. Если шкурки и послѣ второй окраски не вполнѣ

закладывать въ 3-й и 4-й разъ въ краску, послѣ чего онѣ смываются чистой водой и хорошо отжимаются, лучше отжимать въ центрофугѣ.

Солка. Отжатыя шкурки солятся по мяздѣ поваренной солью, для чего въ $\frac{1}{4}$ ведр. воды растворяется $\frac{1}{2}$ ф. соли, при 14° R и этимъ растворомъ смазывается мязда шкурки щѣткой или тряпкой; сушатся, разминаются и т. д., какъ описано выше (стр. 5).

Окраска зайцевъ и другихъ мелкихъ шнуронъ, въ черный цветъ.

Обезжиривание. На одно ведро воды, въ 17° R, берется $\frac{1}{4}$ фун. каустической соды, 40° В-е и въ этотъ растворъ загружаются шкурки на 2 часа при переборкѣ; затѣмъ ихъ вынимаютъ, сполоскиваютъ въ водѣ и сильно отжимаютъ. Отжатыя шкурки идутъ въ растворъ проправы.

Проправа готовится слѣдующимъ образомъ:

на 1 ведро воды, берется $\frac{1}{2}$ ф. желѣзного купороса,
 $\frac{1}{4}$ ф. нашатыря,
 $\frac{1}{4}$ ф. поваренной соли,
 $\frac{1}{4}$ куркумы.

Каждое вещество растворяется отдельно, затѣмъ сливаются вмѣстѣ и кипятится. Охладить до 30° R и заложить шкурки вверхъ волосомъ на 12 час. при частой переборкѣ; затѣмъ выбрать, отжать и повѣсить на шесты на 10 часовъ.

Краска. По истеченіи этого времени, шкурки красятся, для чего берется на 1 ведро воды—1 ф. экстр. кампешъ, $\frac{1}{2}$ ф. куркумы.

Растворивъ экстрактъ въ горячей водѣ, всыпаютъ куркуму; все кипятится, охлаждается до 30° R и закладываются шкурки на 12 часовъ, часто перебирая, затѣмъ выбрать, отжать и вѣсить окисляться. Краска снова подогревается и подкрѣпляется 1 ф. экстракта, $\frac{1}{2}$ ф. куркумы и 10 зол. мѣднаго купороса; купоросъ растворяется отдельно и потомъ влиивается въ смѣсь и шкурки еще закладываются на 12 час. при частой переборкѣ. На другой день шкурки выбираютъ, отжимаютъ и вѣса 12 час. окисляться на воздухѣ.

Ченія кожи недостаточно окрасились, ихъ снова краску на 10 час.; выбрать, отжать и повѣсить.

сить на 12 час. для окислениія. Затѣмъ смыть, отжать и солить, для чего берется на $\frac{1}{4}$ вед. воды, $1\frac{1}{2}$ ф. соли, растворъ соли наносится на мяздру шкурки, потомъ шкурки складываются въ кучи, мязда съ мяздрай, на 10 часовъ. По высушкѣ шкурки помѣщаются въ барабанъ съ опилками на 2—3 часа для чистки шерсти, а затѣмъ въ сѣтчатое отдѣленіе барабана на 2 часа, чтобы удалить опилки.

Затѣмъ шкурки размѣтъ, чистить косой и щеткой, а шерсть расчесать.

На 10 шкурокъ употребляется 1 ведро опилокъ.

Кустарный техникъ *B. Введенский.*

Май 1907 г.
Г. Вологда.